



Металлообработка

МеталлМаш

Штампы, пресс-формы

+7 (4872) 79-07-05

г. Тула ул. Демидовская, дом 63

+7 (930) 791-07-05

INFO@METALL-MASH.RU

ГОСТ 14792-80 Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно- дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза

ГОСТ 14792-80

Группа Г80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ И ЗАГОТОВКИ, ВЫРЕЗАЕМЫЕ КИСЛОРОДНОЙ
И ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЙ РЕЗКОЙ

Точность, качество поверхности реза

Parts and workpieces made by oxygen and plasma cutting.
Cut face accuracu and quality

Дата введения с 01.07.1981
до 01.07.1986*

* Ограничение срока действия снято постановлением
Госстандарта СССР N 997. (ИУС N 9 1991 г.). -
Примечание изготовителя базы данных.

РАЗРАБОТАН Министерством химического и нефтяного машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

К. В. Васильев, канд. техн. наук; О. Ш. Спектор, канд. техн. наук; Л. О. Кохликян, канд. техн. наук; Н. И. Никифоров, канд. техн. наук; А. А. Трофимов; А. К. Шишкина; Л. Я. Горштейн

ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения

Член Коллегии А.М. Васильев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам

[Металлообработка в Туле](#)



Металлообработка

МеталлМаш

Штампы, пресс-формы

+7 (4872) 79-07-05

+7 (930) 791-07-05

г. Тула ул. Демидовская, дом 63

INFO@METALL-MASH.RU

от 27 марта 1980 г. N 1390

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1980 г. N 1390 срок действия установлен с 01.07.1981 г. до 01.07.1986 г.*

Взамен ГОСТ 14792-69

1. Настоящий стандарт распространяется на детали и заготовки, вырезаемые механизированной кислородной резкой из листовой углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5-100 мм и механизированной плазменно-дуговой резкой из листовой стали (углеродистой обыкновенного качества, высоколегированной коррозионностойкой, жаростойкой, жаропрочной) и листов алюминия и его сплавов толщиной 5-60 мм.

Стандарт устанавливает точность вырезаемых деталей и заготовок и показатели качества поверхности реза.

2. Класс точности вырезаемой детали или заготовки и показатели качества поверхности реза следует определять после удаления шлака и грата с поверхности реза.

3. Классы точности и предельные отклонения размеров вырезаемых деталей и заготовок от номинальных размеров должны соответствовать указанным в табл. 1.

4. Предельные отклонения вырезаемых деталей и заготовок от .прямолинейности устанавливаются в половинном размере от норм, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Классы точности	Способы резки	Толщина листа	ММ			
			Предельные отклонения при номинальных размерах детали или заготовки	До 500	Св. 500 до 1500	Св. 1500 до 2500
1	Кислородная и плазменно- дуговая	5-30	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$	$\pm 2,0$	$\pm 2,5$
		31-60	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$	$\pm 2,0$	$\pm 2,5$
	Кислородная	61-100	$\pm 1,5$	$\pm 2,0$	$\pm 2,5$	$\pm 3,0$
2	Кислородная и плазменно- дуговая	5-30	$\pm 2,0$	$\pm 2,5$	$\pm 3,0$	$\pm 3,5$
		31-60	$\pm 2,5$	$\pm 3,0$	$\pm 3,5$	$\pm 4,0$
	Кислородная	61-100	$\pm 3,0$	$\pm 3,5$	$\pm 4,0$	$\pm 4,5$
3	Кислородная и плазменно- дуговая	5-30	$\pm 3,5$	$\pm 3,5$	$\pm 4,0$	$\pm 4,5$
		31-60	$\pm 4,0$	$\pm 4,0$	$\pm 4,5$	$\pm 5,0$
	Кислородная	61-100	$\pm 4,5$	$\pm 4,5$	$\pm 5,0$	$\pm 5,5$



Металлообработка

МеталлМаш

Штампы, пресс-формы

+7 (4872) 79-07-05

+7 (930) 791-07-05

г. Тула ул. Демидовская, дом 63




INFO@METALL-MASH.RU

Примечание. Детали и заготовки следует измерять с погрешностью не более 0,5 мм.

5. Качество поверхности реза определяется сочетанием следующих показателей: отклонение поверхности реза от перпендикулярности, шероховатость поверхности реза, зона термического влияния.

6. Наибольшее отклонение поверхности реза от перпендикулярности (черт. 1) устанавливается в зависимости от толщины разрезаемого металла.

Черт.1. Наибольшее отклонение поверхности реза от перпендикулярности



- отклонение поверхности реза от перпендикулярности

Черт.1

Классы вырезаемых деталей и заготовок в зависимости от наибольших отклонений поверхности реза от перпендикулярности и наибольшие отклонения поверхности реза от перпендикулярности должны соответствовать указанным в табл.2.

Таблица 2

Классы	Способы резки	Нормы при толщине разрезаемого металла, мм			
		5-12	13-30	31-60	61-100
1	Кислородная	0,2	0,3	0,4	0,5
	Плазменно-дуговая	0,4	0,5	0,7	-
2	Кислородная	0,5	0,7	1,0	1,5
	Плазменно-дуговая	1,0	1,2	1,6	-
3	Кислородная	1,0	1,5	2,0	2,5
	Плазменно-дуговая	2,3	3,0	4,0	-

Примечание. Радиус оплавления верхней кромки не должен превышать 2 мм.

7. Шероховатость поверхности реза (черт. 2) следует определять измерением высоты неровностей профиля по 10 точкам на базовой длине 8 мм.



Металлообработка

МеталлМаш

Штампы, пресс-формы


+7 (4872) 79-07-05

+7 (930) 791-07-05

г. Тула ул. Демидовская, дом 63

INFO@METALL-MASH.RU

Черт.2. Шероховатость поверхности реза

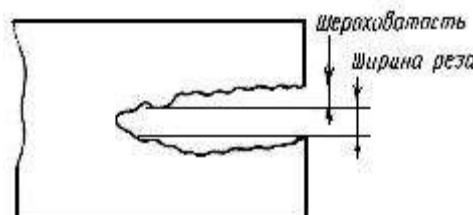

Черт.2

При этом шероховатость поверхности реза измеряют для толщин разрезаемого металла до 60 мм в середине толщины, свыше 60 мм - в двух местах, отступая от верхней и нижней кромок на 10 мм.

Классы вырезаемых деталей и заготовок в зависимости от шероховатости поверхности реза и наибольшие значения высоты неровностей профиля должны соответствовать указанным в табл. 3

Таблица 3

Классы	Способы резки	Нормы при толщине разрезаемого металла, мм			
		5-12	13-30	31-60	61-100
1	Кислородная	0,050	0,060	0,070	0,085
	Плазменно-дуговая	0,050	0,060	0,070	-
2	Кислородная	0,080	0,160	0,250	0,500
	Плазменно-дуговая	0,100	0,200	0,320	-
3	Кислородная	1,160	0,250	0,500	1,000
	Плазменно-дуговая	0,200	0,320	0,630	-

Примечание. На поверхности реза допускаются отдельные неровности, превышающие нормы шероховатости, указанные в таблице, величина и число которых устанавливается в технологической документации в зависимости от требований к вырезаемой детали или заготовке.

8. Зона термического влияния устанавливается только для плазменно-дуговой резки.

Трещины в зоне термического влияния и в зоне оплавленного металла не допускаются.

Классы вырезаемых деталей и заготовок в зависимости от наибольшего значения зоны термического влияния и наибольшие значения зоны термического влияния должны соответствовать указанным в табл. 4.



Металлообработка

МеталлМаш

Штампы, пресс-формы

+7 (4872) 79-07-05

+7 (930) 791-07-05

г. Тула ул. Демидовская, дом 63

INFO@METALL-MASH.RU

Таблица 4

Классы	Нормы при толщине разрезаемого металла (для алюминиевых сплавов), мм		
	5-12	13-30	31-60
1	0,1	0,2	0,4
2	0,4	0,8	1,6
3	0,8	1,6	3,2

Примечания:

1. Значение зоны термического влияния включает толщину зоны оплавленного металла.
2. Толщина зоны термического влияния измеряется от фактически полученной поверхности.
3. Нормы для углеродистых сталей удваиваются, а для сталей аустенитного класса уменьшаются в два раза.
9. Классы вырезаемой детали или заготовки должны быть указаны в технологической документации на детали и заготовки и в нормативно-технической документации на машины для кислородной и плазменно-дуговой резки металлов и обозначены четырехзначным числом, указывающим класс точности вырезаемой детали или заготовки (табл. 1) и классы в зависимости от отклонения поверхности реза от перпендикулярности (табл. 2), шероховатости поверхности реза (табл. 3) и значения зоны термического влияния (табл. 4).

Если какой-либо показатель не определяют, то вместо его обозначения ставят 0.

Перед четырехзначным числом должно быть указано обозначение способа резки:

К - кислородная резка;

П - плазменно-дуговая резка.

Пример условного обозначения классов детали или заготовки, вырезаемой плазменно-дуговой резкой, 1-го класса точности, 2-го класса в зависимости от отклонения поверхности реза от перпендикулярности, при отсутствии требований к шероховатости реза, 2-го класса в зависимости от значения зоны термического влияния:

П 1202 ГОСТ 14792-80



Металлообработка

МеталлМаш

Штампы, пресс-формы

+7 (4872) 79-07-05

+7 (930) 791-07-05

г. Тула ул. Демидовская, дом 63

INFO@METALL-MASH.RU

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1980